

SIGRAFLEX® UNIVERSAL PRO


Imprägnierte TA Luft-Dichtungsplatte aus Naturgraphit mit Verstärkung aus Edelstahl-Spießblech



SIGRAFLEX UNIVERSAL PRO ist eine kleberfreie Graphitdichtungsplatte, bestehend aus flexibler Graphitfolie und verstärkt durch eine bzw. zwei Spießblecheinlagen aus Edelstahl 316 (L). Zur besseren Handhabung und zur Reduzierung der Leckage ist die Dichtungsplatte mit einer Imprägnierung versehen.

Anwendungen

- Für alle gängigen Flanschkonstruktionen im Bereich Rohrleitungen und Behälter
- Empfohlen als einteilige Dichtung bis Ø 1500 mm; darüber z.B. als zweilagiger Aufbau in Segmenten
- Für Betriebsdrücke von Vakuum bis zu 100 bar
- Für korrosive Medien
- Bei Betriebstemperaturen von -250 °C bis ca. 550 °C einsetzbar unter Berücksichtigung der Medienbeständigkeit. Bei hohen Temperaturen kann die Lebensdauer eingeschränkt sein. Über 450 °C erbitten wir Rücksprache. Bitte beachten Sie unsere technische Information zur Temperaturbeständigkeit.
- Dichtungen für die chemische und petrochemische Industrie und Raffinerien
- Dampfleitungen in Kraftwerken und Heizanlagen
- Altanlagen

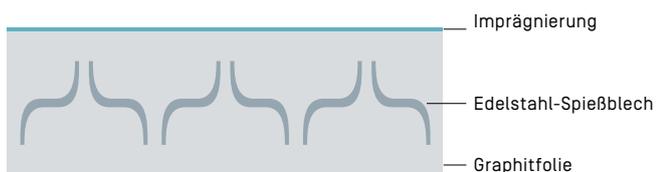

↑ Lagenaufbau

Eigenschaften

- Emissionsreduzierung durch hohe Dichtheit
- Erfüllt die Leckageanforderungen nach TA Luft für alle Materialdicken
- Hohe Ausblassicherheit und hohe mechanische Festigkeit
- Langzeitstabiles Kompressions- und Rückfederungsverhalten
- Gute chemische Beständigkeit
- Sehr hohe Fehlerverzeilichkeit
- Erhöhung von Anlagenverfügbarkeit und Prozesssicherheit

- Herausragende Oxidationsbeständigkeit
- Kratzunempfindlich; geringe Haftung an anderen Materialien durch spezielle Imprägnierung
- Unter den empfohlenen Flächenpressungen kein messbarer Kalt- und Warmfluss
- Gutes Temperaturwechselverhalten
- Alterungsbeständig und nicht versprödet, da klebstoff- und bindemittelfrei
- Gesundheitlich unbedenklich




↑ Dichtungen aus SIGRAFLEX UNIVERSAL PRO



↑ Flansch mit SIGRAFLEX UNIVERSAL PRO Flachdichtung

Dickenabnahme SIGRAFLEX UNIVERSAL PRO

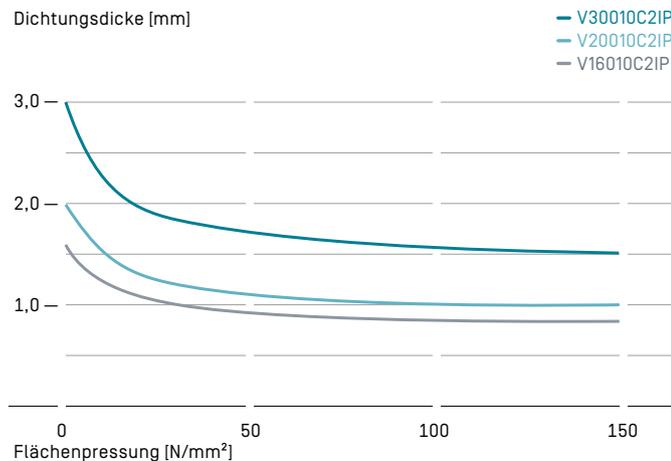

Zulassungen/Prüfberichte

Bitte beachten Sie die Angaben auf www.sigraflex.de/downloads

- TA Luft [VDI 2440/VDI 2200] für alle Materialdicken
- Fire Safe nach API 607
- Ausblassicherheit [TÜV Süd bei 2,5-fachem Nenndruck]
- BAM Sauerstoff Prüfbericht
- DVGW [DIN 3535-6]

Montagehinweise

Unsere detaillierten Montagehinweise stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Materialdaten SIGRAFLEX® UNIVERSAL PRO

Typische Eigenschaften		Einheiten	V16010C2IP	V20010C2IP	V30010C2IP	
Dicke		mm	1,6	2,0	3,0	
Abmessung		m	1,5 x 1,5 1,0 x 1,0	1,5 x 1,5 1,0 x 1,0	1,5 x 1,5 1,0 x 1,0	
Rohdichte des Graphits		g/cm ³	1,0	1,0	1,0	
Aschegehalt des Graphits (DIN 51903)		%	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	
Reinheit		%	≥ 98	≥ 98	≥ 98	
Gesamtchloridgehalt		ppm	≤ 25	≤ 25	≤ 25	
Gesamthalogengehalt		ppm	≤ 70	≤ 70	≤ 70	
Gesamtschwefelgehalt		ppm	< 300	< 300	< 300	
Gewichtsverlust an Luft bei 670 °C [TGA]		%/h	< 4	< 4	< 4	
Oxidationsinhibitor			ja	ja	ja	
Passiver Korrosionsinhibitor [ASTM F 2168-13]			ja	ja	ja	
Angaben zur Metallverstärkung			Edelstahl-Spießblech			
	ASTM-Werkstoffnummer		316 (L)	316 (L)	316 (L)	
	Dicke	mm	0,1	0,1	0,1	
	Anzahl		1	1	2	
Druckstandfestigkeit [DIN 52913]	$\sigma_{D 16 h, 300^{\circ}C, 50 N/mm^2}$	N/mm ²	≥ 45	≥ 45	≥ 45	
Dichtungskennwerte [DIN E 2505/DIN 28090-1]						
Probenbreite $b_D = 20$ mm bei Innendruck						
	$\sigma_{VU/0,1}$	10 bar	N/mm ²	10	10	12
		16 bar	N/mm ²	12	12	14
		25 bar	N/mm ²	15	15	17
		40 bar	N/mm ²	17	17	19
	m			1,3	1,3	1,3
	σ_{V0}		N/mm ²	180	160	140
	σ_{B0} bei 300 °C		N/mm ²	160	140	120
Dichtungskennwerte [DIN EN 13555]			siehe www.gasketdata.org			
Verformungskennwerte [DIN 28090-2]						
Kaltstauchwert	ϵ_{KSW}	%	40	40	40	
Kaltrückfederungswert bei 20 °C	ϵ_{KRW}	%	5	5	5	
Warmsetzwert	ϵ_{WSW}	%	< 5	< 5	< 5	
Warmrückfederungswert bei 300 °C	ϵ_{WRW}	%	5	5	5	
E-Modul bei 20 N/mm ² [DIN 28090-1]		N/mm ²	900	900	900	
ASTM	„m“-Faktor		2,5	2,5	2,5	
	„y“-Faktor	psi	2000	2000	2000	
Kompressibilität [ASTM F36]		%	40	40	40	
Rückfederung [ASTM F36]		%	12	12	12	
Die Formeln zur Umrechnung der Dichtungskennwerte nach AD Merkblatt B7 lauten			$k_0 \times K_D = \sigma_{VU} \times b_D$ $k_1 = m \times b_D$			

Definitionen

$\sigma_{VU/0,1}$	Mindestflächenpressung zum Erreichen der Leckageklasse L0,1 (gemäß DIN 28090-1)	k_0	in mm, Kennwert der Wirkbreite einer Dichtung
	Empfohlene Flächenpressung für Montage: ≥ 20 N/mm ² bis σ_{B0}	k_1	in mm, empirischer Kennwert einer fiktiven Dichtungsbreite
σ_{BU}	Mindestflächenpressung im Betriebszustand, wobei σ_{BU} das Produkt aus Betriebsdruck p_i und dem Dichtungsfaktor m für den Prüf- und Betriebszustand ist ($\sigma_{BU} = p_i \times m$)	K_D	in N/mm ² , Formänderungswiderstand des Dichtungswerkstoffes
σ_{V0}	Maximal zulässige Flächenpressung bei RT	ϵ_{KSW}	Stauchung und Kompressibilität unter einer Flächenpressung von 35 N/mm ²
σ_{B0} bei 300 °C	Maximal zulässige Flächenpressung im Betriebszustand	ϵ_{KRW}	Rückfederung nach der Entlastung von 35 N/mm ² auf 1 N/mm ²
m	$m = \sigma_{BU}/p_i$	ϵ_{WSW}	Setzen (Kriechen) der Dichtung unter einer Flächenpressung von 50 N/mm ² bei 300 °C nach 16 h
„m“-Faktor	Ähnlich wie m , jedoch nach ASTM definiert, daher anderer Zahlenwert	ϵ_{WRW}	Rückfederung nach Entlastung von 50 N/mm ² auf 1 N/mm ²
„y“-Faktor	Mindestflächenpressung in psi		

Die prozentualen Dickenänderungen von ϵ_{KSW} , ϵ_{KRW} , ϵ_{WSW} und ϵ_{WRW} beziehen sich auf die Ausgangsdicke der Dichtung.

Produktübersicht

Produkte	Merkmale	Empfohlene Einsatzgebiete
SIGRAFLEX FOLIE F.../C/E/Z/APX/APX2	Flexibel, endlos	- 250 °C bis ca. 550 °C, für gepresste Packungen, Spiral- und Kammprofilabdichtungen
SIGRAFLEX STANDARD L...CI	Unverstärkt, imprägniert	Ebene Dichtleisten, Email- oder Glasflansche, hochkorrosive Medien
SIGRAFLEX ECONOMY V...C4	Glattblechverstärkt, geklebt	Pumpen, Armaturengehäuse, Gasversorgung, Abgasleitungen
SIGRAFLEX UNIVERSAL V...C2I	Spießblechverstärkt, imprägniert	Rohrleitungen und Behälter in Chemie, Petrochemie und Kraftwerken
SIGRAFLEX UNIVERSAL PRO V...C2IP	Spießblechverstärkt, imprägniert	TA Luft-Anwendungen, Rohrleitungen und Behälter in Chemie, Petrochemie und Kraftwerken
SIGRAFLEX SELECT V16010C3I	Glattblechverstärkt, kleberfrei, imprägniert	TA Luft-Anwendungen, ebene Dichtleisten, Rohrleitungen in Chemie und Petrochemie
SIGRAFLEX HOCHDRUCK V...Z3I	Mehrlagenverbund, glattblechverstärkt, kleberfrei, imprägniert	Universelle Dichtungsplatte und Problemlöser für Rohrleitungen, Apparate, Nut- und Federflansche sowie Sonderabmessungen in Chemie, Petrochemie, Nuklearindustrie und Kraftwerken
SIGRAFLEX HOCHDRUCK PRO V...Z3IP	Mehrlagenverbund, glattblechverstärkt, kleberfrei, imprägniert	Universelle TA Luft-Dichtungsplatte und Problemlöser für Rohrlei- tungen, Apparate, Nut- und Federflansche sowie Sonderabmessungen in Chemie, Petrochemie, Nuklearindustrie und Kraftwerken
SIGRAFLEX APX2 HOCHDRUCK V...W3	Mehrlagenverbund, glattblechverstärkt, kleberfrei	Universelle Dichtungsplatte und Problemlöser für Hochtemperatur- anwendungen für Rohrleitungen, Apparate, Nut- und Federflansche sowie Sonderabmessungen in Petrochemie und Kraftwerken
SIGRAFLEX MF V...MF	Kleberfreier Verbund von Graphit, Edelstahl und PTFE	Maximale Anforderungen an Dichtheit (TA Luft), Sicherheit, chemische Beständigkeit und Prozesshygiene, Dichtverbindungen in Chemie, Petrochemie, Pharma- und Lebensmittelindustrie
SIGRAFLEX EMAIL V...Z3E	Glattblechverstärkt, kleberfrei	PTFE-ummantelte Flachdichtungen u.a. für emailierte Rohrleitungen, Behälter, Stutzen



Zusätzliche Informationen zu unseren
SIGRAFLEX Dichtungsmaterialien finden
Sie in unserem „Download Center“ auf
unserer Homepage.

www.sigraflex.de/downloads



Graphite Materials & Systems | SGL CARBON GmbH | SGL TECHNIC Inc.
Sales Europa/Naher Osten/Afrika | sigraflex-europe@sglcarbon.com
Sales Amerika | sigraflex-america@sglcarbon.com
Sales Asien/Pazifik | sigraflex-asia@sglcarbon.com
www.sigraflex.de | www.sglcarbon.com

TDS UNIVERSAL PRO_Sheet_DE.00

05 2018/0.5 E Printed in Germany

®eingetragene Marken der SGL Carbon SE

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwaige bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“.